


# NOUVELLE-CALÉDONIE (R) 2013

## Autour des nanotubes de carbone

« Objets les plus résistants connus à ce jour, les nanotubes de carbone présentent également une excellente conduction thermique et électrique les destinant à de nombreuses applications : composites légers, muscles artificiels, textiles intelligents, capteurs ... Cependant pour exploiter ces propriétés il est nécessaire de les assembler. C'est chose faite par une équipe de chercheurs qui ont mis au point un procédé permettant d'obtenir une fibre macroscopique à base de nanotubes de carbone. Ces fibres possèdent des énergies de rupture (énergie que la fibre est capable d'absorber sous forme de déformation avant de se rompre) égales à cinq fois celles de la soie d'araignée, matériau inégalé jusqu'alors.



Nanotube de carbone

Cette résistance est une propriété recherchée dans les textiles de protection comme les casques, les gants, les vêtements de manutention ou les gilets pare-balles. La conductivité électrique laisse entrevoir la possibilité de réaliser des textiles conducteurs : tissus d'ameublement antistatiques, sièges automobiles ou textiles chauffants, vêtements capteurs de déformation et de mouvement ... »

D'après www.cnrs.fr

Cet exercice s'intéresse à une méthode d'obtention par voie chimique des nanotubes de carbone monofeuillés (notées par la suite « SWNT » pour Single Walled NanoTube) et à l'évaluation précise de la nature et de la quantité des défauts oxygénés. En effet, les propriétés chimiques, électriques et mécaniques des nanotubes de carbone varient considérablement en présence de groupes fonctionnels (carboxyle, hydroxyle...).

Vous disposez d'un dossier documentaire pour construire l'argumentation de vos réponses et la démarche de résolution du problème posé.

### 1. Questions préalables

1. Expliquer la nécessité du traitement oxydant des nanotubes bruts. Quel est toutefois l'impact de ce traitement sur les propriétés des nanotubes ?
2. Expliquer la présence d'ions métalliques dans le filtrat obtenu suite au traitement oxydant.

### 2. Quelle démarche pour quantifier des défauts oxygénés (analyse des documents 4 et 5) ?

On admet que les nanotubes de carbone analysés possèdent au moins les deux défauts oxygénés hydroxyle (SWNT-OH) et carboxyle (SWNT-COOH). Il s'agit d'étudier la démarche à mettre en œuvre pour déterminer sélectivement, par dosage pH-métrique, la quantité de groupes carboxyle dans un échantillon.

Après avoir expliqué pourquoi un titrage direct des groupes carboxyle n'est pas possible, présenter le principe du protocole permettant de mesurer uniquement la quantité de matière des groupes carboxyle.

Vous disposez des solutions suivantes :

- Une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium ( $\text{Na}^+_{(\text{aq})} + \text{HO}^-_{(\text{aq})}$ ) ;
- Une solution aqueuse d'hydrogencarbonate de sodium ( $\text{Na}^+_{(\text{aq})} + \text{HCO}_3^-_{(\text{aq})}$ ) ;
- Une solution d'acide chlorhydrique ( $\text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})} + \text{Cl}^-_{(\text{aq})}$ ) ;
- Un échantillon de nanotubes de carbone monofeuillés synthétisé par la méthode décrite dans le document 1 et traité par la méthode décrite dans le document 2.

**Aucune analyse quantitative n'est attendue.**


Lorsque cela s'avère nécessaire :

- préciser les équations des réactions qui modélisent les transformations chimiques mises en œuvre tout le long du protocole ;
- justifier le choix des solutions acido-basiques utilisées.

### Document 1 : Méthode de synthèse des nanotubes de carbone par décomposition d'un gaz carboné

Un gaz carboné (alcane, alcène) constitue la source de carbone. Ce gaz est décomposé à une température de l'ordre de 750 à 1200 K par un catalyseur métallique pour former du carbone atomique qui, en se recombinant, conduit progressivement aux nanotubes.

Dans ce procédé, le dépôt obtenu (matériau « brut ») est constitué de nanotubes de carbone mais également d'agrégats carbonés et de particules métalliques de catalyseur.

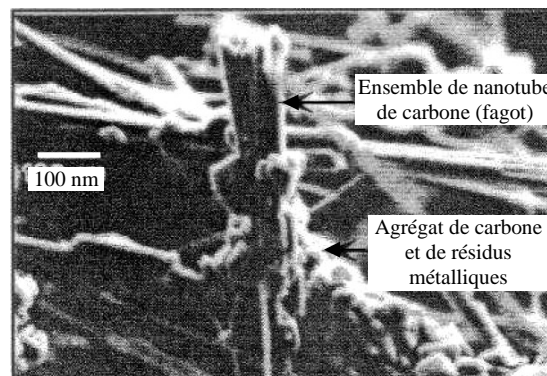



### Document 2 : Traitement du matériau « brut »

Les nanotubes de carbone « bruts » (échantillon obtenu par la technique décrite dans le document 1) sont traités par une solution oxydante concentrée d'acide nitrique et chauffés à reflux pendant 48h. Les agrégats sont dispersés et les résidus métalliques sont oxydés.

La solution est ensuite filtrée. Le filtrat obtenu contient des ions métalliques libres en solution.

Les nanotubes sont ensuite lavés avec de l'eau distillée.

Le spectre infrarouge de l'échantillon de nanotubes après traitement par l'acide nitrique (spectre b) est proposé ci-après et comparé à celui de l'échantillon « brut » obtenu après la synthèse (spectre a). Un cliché de microscopie électronique du même échantillon traité par cette méthode est également proposé.

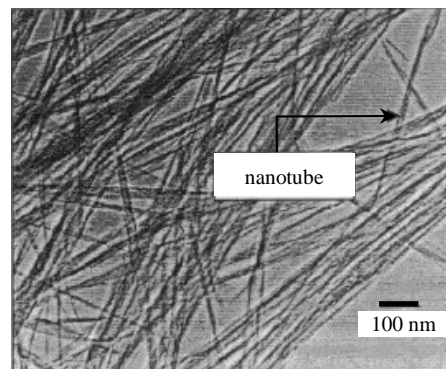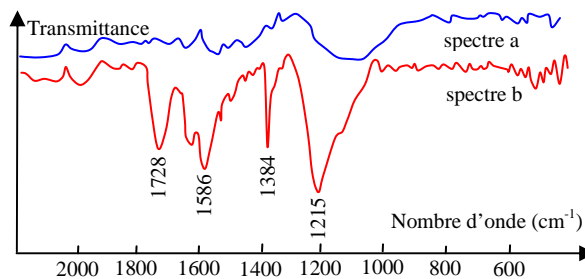


Les bandes d'absorption caractéristiques associées aux groupes d'atomes suivants sont rassemblées dans le tableau ci-dessous :

groupe	nombre d'onde (cm <sup>-1</sup> )
C=O	1728
C=O conjuguée	1586
C-O-H	1384
C-O-C	1215

**Document 3 : Défauts rencontrés sur la surface des nanotubes de carbone monofeuillés**

Comme dans de nombreux matériaux l'existence de défauts affecte ses propriétés. Ils peuvent se présenter sous la forme :

- de groupes fonctionnels présents à la surface des nanotubes (voir schéma ci-dessous) : parmi eux des groupes hydroxyle et carboxyle sont présents régulièrement et en grande quantité ;

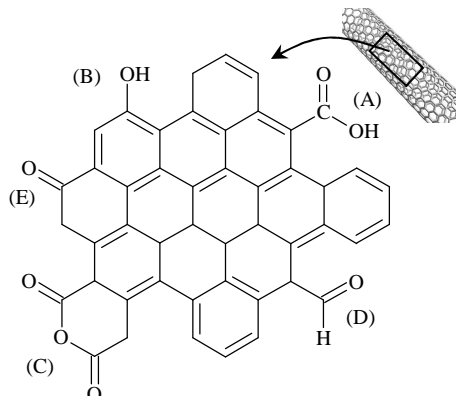

Quelques groupes fonctionnels identifiés à la surface des nanotubes :

- (A) carboxyle
- (B) hydroxyle
- (C) anhydride
- (D) aldéhyde
- (E) cétone


- de **vides atomiques** (atomes manquant dans la structure) ;

- de « **Stone Wales Defect** » : au lieu de former des hexagones, les atomes de carbones se réarrangent en pentagones ou heptagones.



De tels défauts peuvent affecter la résistance mécanique des nanotubes, ainsi que les propriétés électriques et thermiques. En général, la zone présentant un défaut est moins bonne conductrice.

**Document 4 : Titrage d'une espèce chimique A (rappels et compléments)**



• **Titration directe de A** : l'espèce chimique A réagit directement avec le réactif B :



• **Titration indirecte (en retour) de A** : l'espèce chimique A réagit en premier lieu avec l'espèce chimique B en excès (quantité de matière introduite connue) ; on titre ensuite l'excès restant de B par un nouveau réactif E.



• **Titration indirecte (par déplacement) de A** : l'espèce chimique A réagit en premier lieu avec l'espèce chimique B en excès (quantité de matière introduite inconnue) ; le produit C formé par cette réaction est titré par un nouveau réactif E.

**Document 5 : Notations et précisions concernant quelques transformations chimiques**

Les écritures SWNT-COOH et SWNT-OH représentent respectivement les notations des groupes carboxyle et hydroxyle situés en surface des nanotubes de carbone monofeuillés.

Les nanotubes de carbone ne sont pas solubles dans l'eau. Ils restent en suspension dans l'eau, que les groupes carboxyle qu'ils portent soient sous forme protonée (SWNT-COOH) ou ionique (SWNT-COO<sup>-</sup>). Ainsi les réactions de déprotonation des groupes carboxyle ou hydroxyle présents en surface des nanotubes sont des réactions lentes et nécessitant une agitation longue pour atteindre un rendement de 100%.

Réaction chimique	Dans les conditions de l'expérience, on peut considérer que la réaction chimique est :		
	possible	rapide	quasi-totale
$SWNT-COOH_{(s)} + (Na^+_{(aq)} + HCO_3^-_{(aq)}) \rightarrow (SWNT-COO^-, Na^+)_{(s)} + H_2O_{(l)} + CO_{2(aq)}$ <i>Excès</i>	Oui	Non	Oui
$SWNT-OH_{(s)} + (Na^+_{(aq)} + HCO_3^-_{(aq)}) \rightarrow (SWNT-O^-, Na^+)_{(s)} + H_2O_{(l)} + CO_{2(aq)}$ <i>Excès</i>	Non		
$SWNT-COOH_{(s)} + (Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}) \rightarrow (SWNT-COO^-, Na^+)_{(s)} + H_2O_{(l)}$ <i>Excès</i>	Oui	Non	Oui
$SWNT-OH_{(s)} + (Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}) \rightarrow (SWNT-O^-, Na^+)_{(s)} + H_2O_{(l)}$ <i>Excès</i>	Oui	Non	Oui
$HCO_3^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)} \rightarrow 2 H_2O_{(l)} + CO_{2(aq)}$	Oui	Oui	Oui
$HO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)} \rightarrow 2 H_2O_{(l)}$	Oui	Oui	Oui
$SWNT-O^-_{(s)} + H_3O^+_{(aq)} \rightarrow SWNT-OH_{(s)} + H_2O_{(l)}$	Oui	Non	Oui
$SWNT-COO^-_{(s)} + H_3O^+_{(aq)} \rightarrow SWNT-COOH_{(s)} + H_2O_{(l)}$	Oui	Non	Oui

## Correction

---

### Questions préalables

1. Le traitement oxydant est nécessaire pour débarrasser les nanotubes des agrégats de carbone et des résidus métalliques. Cependant ce traitement fait apparaître des groupes C=O, C=O conjugués, C–O–H et C–O–C. [1 pt]
2. Les ions métalliques sont les produits d'oxydation des métaux présents dans les agrégats métalliques du matériau brut. [0,5 pt]

### Démarche pour quantifier les groupes carboxyles

La réaction des groupes carboxyles avec l'ion  $\text{HCO}_3^-$  est totale et spécifique (ces ions ne réagissent pas avec les groupes hydroxyles). Mais elle n'est pas rapide. Donc elle ne peut pas être utilisée comme réaction dosage.

Pour doser les groupes carboxyles, il faut réaliser un titrage indirect, avec les étapes suivantes :

- Introduire une quantité connue d'ions  $\text{Na}^+ + \text{HCO}_3^-$ , en excès. Agiter longuement. Les ions  $\text{HCO}_3^-$  ne réagissent qu'avec les groupes carboxyles, cela permettra de ne pas doser les groupes hydroxyles.

La réaction qui se produit est :  $\text{SWNT-COOH}_{(s)} + (\text{Na}^+_{(aq)} + \text{HCO}_3^-_{(aq)}) \rightarrow (\text{SWNT-COO}^-, \text{Na}^+)_{(s)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} + \text{CO}_{2(aq)}$ .

- Doser **rapidement** les ions  $\text{HCO}_3^-$  restant par une solution d'acide chlorhydrique (suivi pH-métrique). Cela permettra de savoir quelle est la quantité d'ions  $\text{HCO}_3^-$  n'ayant pas réagi. Comme on connaît la quantité initiale d'ions  $\text{HCO}_3^-$  on pourra en déduire la quantité d'ions  $\text{HCO}_3^-$  ayant réagi et donc la quantité de groupes carboxyle. Les ions  $\text{SWNT-COO}^-$  réagissent également avec les ions  $\text{H}_3\text{O}^+$  mais lentement. Donc si le dosage des ions  $\text{HCO}_3^-$  est rapide, les ions  $\text{SWNT-COO}^-$  ne réagiront que très peu avec  $\text{H}_3\text{O}^+$  et le dosage ne sera que très légèrement biaisé.

### Barème

- Impossibilité du dosage direct : 1,25 pt
- Choix de  $\text{HCO}_3^-$  : 1,25 pt
- Dosage des  $\text{HCO}_3^-$  restant : 1 pt